


VIASOL **UNIVERSAL high-impact**

Epoxidharzbeschichtung, emissionsarm, mit Glasfaser- und Glasgewebe verstärkter Zwischenschicht, für mechanisch sehr hoch und chemisch mittel belastete Flächen, z.B. für Luftgleitkissenfahrzeuge.

SYSTEMAUFBAU

- Optional: Transparente Mattversiegelung
VIASOL PU-S6005 z.B. bei Farbchips (1) oder pigmentiert VIASOL PU-S6005P
- Verlaufsbeschichtung
VIASOL EP-C3000
- Feinausgleich
VIASOL EP-C3000 (empfohlen)
- Glasmatteverstärkte Laminatschicht:
VIASOL EP-L360
Glasmatte/-gewebe (200 – 450 g/m²)
- Kratzspachtel, Ausgleichschicht
VIASOL EP-C3000 (empfohlen)
- Grundierung für zementäre Untergründe:
VIASOL EP-T703 oder andere
- Untergrund: Beton, Zementestrich oder andere

SYSTEMSCHICHTSTÄRKE 3,0 – 6,0 mm

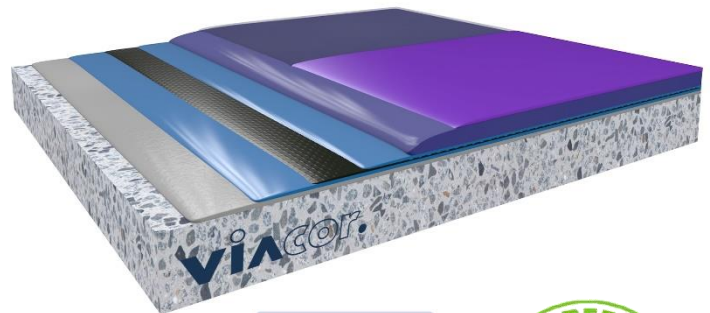

SYSTEMBESONDERHEITEN

- Schwerlastsystem
- Laminatverstärkte Zwischenschicht
- Hygienisch, entspricht den Europäischen Hygienestandards der EU (ISEGA zertifiziert)
- Emissionsarm nach AgBB Anforderungen
- TÜV-ProfiCert zertifiziert

ANWENDUNGSBEREICHE

- Logistik- und Warenhäuser
- Produktionsflächen mit hohen Belastungen
- Papierfabriken u. Schwerindustrie
- Werkstätten
- Luftgleitkissenfahrzeuge
- Labore und Reinnräume



SYSTEMVORTEILE

- Extrem schwer belastbar
- Emissionsarm geprüft nach AgBB Anforderungen und anderen Europäischen Standards
- statisch rüberbrückend mit Laminatschicht
- Hohe Abrieb- und Schlagfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Hygienisch, entspricht den Europäischen Hygienestandards der EU (ISEGA zertifiziert)
- Fugen- und nahtlose Verlegung, flüssigkeitsdicht
- In vielen Farben erhältlich
- Gute Haftung zu zementären Untergründen, mit Sperrgrundierung für erdberührte Flächen geeignet
- Leicht rutschhemmend einstellbar
- Brandklassifizierung B_{fl}-s1

Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str.78, D-72108 Rottenburg,
Seite 1/2

Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

Version Nr. 5

Stand: 10-2019

VIASOL Systemdatenblatt

GREEN LINE ECO

VIASOL UNIVERSAL high-impact

AUSFÜHRUNG UND VERBRÄUCHE

Schicht	Produkt	Verbrauch (kg/m ²)	Abstreuung (kg/m ²)	Schichtdicke mm	Verlegung
Versiegelung, matt, transparent (optional) (1)	VIASOL PU-S6005	0,09 – 0,10	keine	0,08 – 0,10	Microfaserroller
Alternativ pigmentiert (1)	VIASOL PU-S6005P	0,09 – 0,10	keine	0,08 – 0,10	Microfaserroller
Verlaufsbeschichtung	VIASOL EP-C3000 (füllbar bis zu 30 % mit QNV0)	1,6 – 2,5	optional Farbchips, Antislipgranulat	1,2 – 2,0	Zahnpachtel, -raker (+ Stachelwalze)
Feinausgleich (empfohlen)	VIASOL EP-C3000	0,8 – 2,0	keine	0,5 – 2,0	Zahnpachtel, -raker, Traufel, Gummispachtel
Laminiatschicht	VIASOL EP-L360 mit Glasfasermatte/-gewebe	0,6 – 1,2 (200-450 g/m ²)	keine	0,6 – 1,0	Traufel oder Gummispachtel + Laminierroller
Kratzspachtel, Ausgleichschicht (empfohlen)	VIASOL EP-C3000 (füllbar 10-20% mit VIASOL QNV0)	0,8 – 2,0 + 80 – 400 QNV0	keine	0,5 – 2,0	Zahnpachtel, Zahn rakel, Traufel, Gummispachtel
Grundierung	VIASOL EP-T703	0,3 – 0,5	optional QS 0,3 – 0,8 mm	0,2 – 0,3	Gummiraker + Farbröller
Untergrund	Zementgebundene Untergründe nach den entsprechenden "Normen und Zulassungen" müssen sauber und tragfähig sein und frei von Rissen und Hohlräumen. Haftzugfestigkeit $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$, Restfeuchte $< 4\%$ - CM, bei Untergründen mit höheren Restfeuchten und mit rückseitiger Feuchteeinwirkung müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden oder eine feuchtigkeitssperrende Membrane muss installiert sein. Untergrundvorbereitung z.B. Schleifen oder Kugelstrahlen mit anschließendem Kehren und Saugen ist obligatorisch. Verbräuche sind mit VIASOL Quarzsanden und Füllstoffen ermittelt. Die Verwendung anderer Quarzsande und Füllstoffe kann Änderungen des Verbrauchs und der technischen Daten mit sich führen.				
Hinweis	Detaillierte Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich oder befinden sich in den Produktdatenblättern. (1) Versiegelung emissionsarm aber nicht im Systemaufbau nach AgBB geprüft.				

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Ergebnisse
Druckfestigkeit	EN 196 / ASTM C109	ca. 70 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	EN 196 / ASTM C109	ca. 40 N/mm ²
E-Modul	DIN 53504	ca. 7000 N/mm ²
Shore-Härte	EN ISO 868	D 82 nach 28 d
Haftzugfestigkeit	EN ISO 4624	>2.5 N/mm ² (Betonbruch)
Schlagfestigkeit	EN 13813	$\geq 4 \text{ Nm}$ (IR4)
Abriebfestigkeit (Taber)	EN ISO 5470-1	$\leq 55 \text{ mg}$
Lösemittelfrei / Total solid	Testmethode "Deutsche Bauchemie"	$\leq 1\%$ (nicht gültig für wässrige Versiegelung)
Chemische Beständigkeit	EN ISO 2812-1	Testflüssigkeit 3, 10, 11 (andere auf Anfrage)
Brandklassifizierung	EN 13501-1	B _{fl} -S1

Hinweis: Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern oder kontaktieren Sie unseren technischen Service. Alle Daten in den Systemdatenblättern sind Laborwerte aus denen keinerlei Haftungsansprüche geltend gemacht werden können. Alle VIACOR Datenblätter werden regelmäßig aktualisiert, es obliegt dem Nutzer unserer Produkte sich über den aktuellen Stand des Datenblattes zu informieren (siehe www.viacor.de oder kontaktieren Sie uns) - alle technischen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str.78, D-72108 Rottenburg,

Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de